



# DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C<sub>3</sub>A-frei  
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3240	87
Erstarrungsbeginn, min	162	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	13,1	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	23,7	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	51,6	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021


QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

ZEMENT

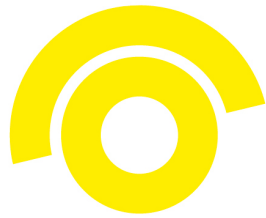

QUALITÄTSNACHWEIS

**DER CONTRAGRESS®**



Vertriebsgebiet Mannersdorf  
Wiener Straße 10, 2452 Mannersdorf  
Tel.: 02168/623 11-2901, Fax: 02168/623 11-2915  
vertrieb.mannersdorf@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)