


# DER CONTRAGRESS®



Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 42,5 N - SR 0 WT 27 C<sub>3</sub>A-frei

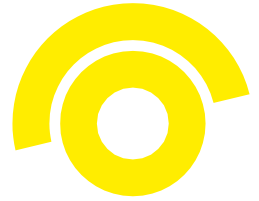

Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sub>2</sub> /g	3443	109
Erstarrungsbeginn in min	194	23
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sub>2</sub>	12,2	1,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sub>2</sub>	22,9	2,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sub>2</sub>	52,9	2,3

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.06.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

## Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)