


DER SCHWARZE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38

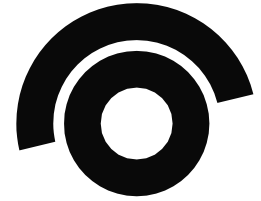

Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.04.2022 – 30.06.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4749	124
Erstarrungsbeginn in min	158	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	14,0	2,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	24,3	2,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,5	2,8

Ort, Datum: Mannersdorf, 15.07.2022

QM-Vermerk:

Medwenzsch

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at