


# DER CONTRAGRESS®



Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 42,5 N - SR 0 WT 27 C<sub>3</sub>A-frei

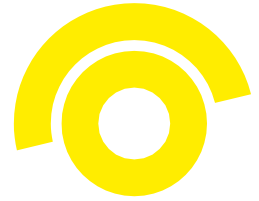

Werk: Retznei

Zeitraum: 01.04.2022 – 30.06.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4021	108,5
Erstarrungsbeginn in min	214	29,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	12,2	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	24,1	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	55,1	1,7

Ort, Datum: Retznei, 04.08.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH**  
**Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)