



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3795	149,6
Erstarrungsbeginn, min	245	16,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,7	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	24,9	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	53,8	1,9

Ort, Datum Retznei, 04.06.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3753	148
Erstarrungsbeginn, min	242	15,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,5	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,2	2,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	52,4	2,4

Ort, Datum Retznei, 18.08.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.

DER CONTRAGRESS®



Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 42,5 N - SR 0 WT 27 C₃A-frei




Werk: Retznei

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	3888	153,2
Erstarrungsbeginn in min	230	19,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10,6	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	21,2	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	52,0	2,0

Ort, Datum: Retznei, 02.11.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.


**Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at

DER CONTRAGRESS®

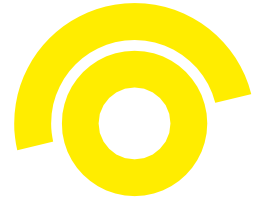

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 42,5 N - SR 0 WT 27 C₃A-frei



Werk: Retznei

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	3878	124,1
Erstarrungsbeginn in min	232	19,1
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10,9	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	21,8	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	53,6	1,6

Ort, Datum: Retznei, 03.02.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at